


骨材試験結果一覧

2021年 2月度



項目	骨材の区分		細骨材		粗骨材			ふるい寸法 mm	陸砂				
	産地 種類 粒の範囲等		安濃川流域 陸砂 5mm	安濃川流域 陸砂利 25-5	安濃川流域 陸砂利 40-20	規格値	試験値		規格値	規格値	陸砂 5mm	陸砂利 25-5	陸砂利 40-20
								50			100		
								40			100		
								30			67		
								25		100	32		
								20		82	14		
								15		59	1		
B	絶乾密度	g/cm ³	月1回	2.50以上	2.58	2.50以上	2.62	2.50以上	2.64	100	34	0	
C	吸水率	%	月1回	3.5以下	1.40	3.0以下	0.96	3.0以下	0.83	5	100	0	
								2.5	91	0			
D	粘土塊量	%	月1回	1.0以下	0.28	0.25以下	0.09	0.25以下	0.04	1.2	68		
								0.6	45				
E	微粒分量	%	月1回	3.0以下	1.0	1.0以下	0.2	1.0以下	0.2	0.3	24		
F	有機不純物		年1回	標準色より 淡い	淡い	-	-	-	-	0.15	9		
									0.075	1			
G	塩化物量(NaClとして)	%	年1回	0.04以下	0.000	-	-	-	-	粗粒率	2.63	6.84	7.86
H	安定性	%	年1回	10以下	2.2	12以下	0.6	12以下	2.4	規格値	陸砂: 2.70±0.20		
I	アルカリシリカ反応性		6か月1回	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害	無害	化学法 無害		25-5: 6.90±0.20		
										40-20: 7.90±0.20			

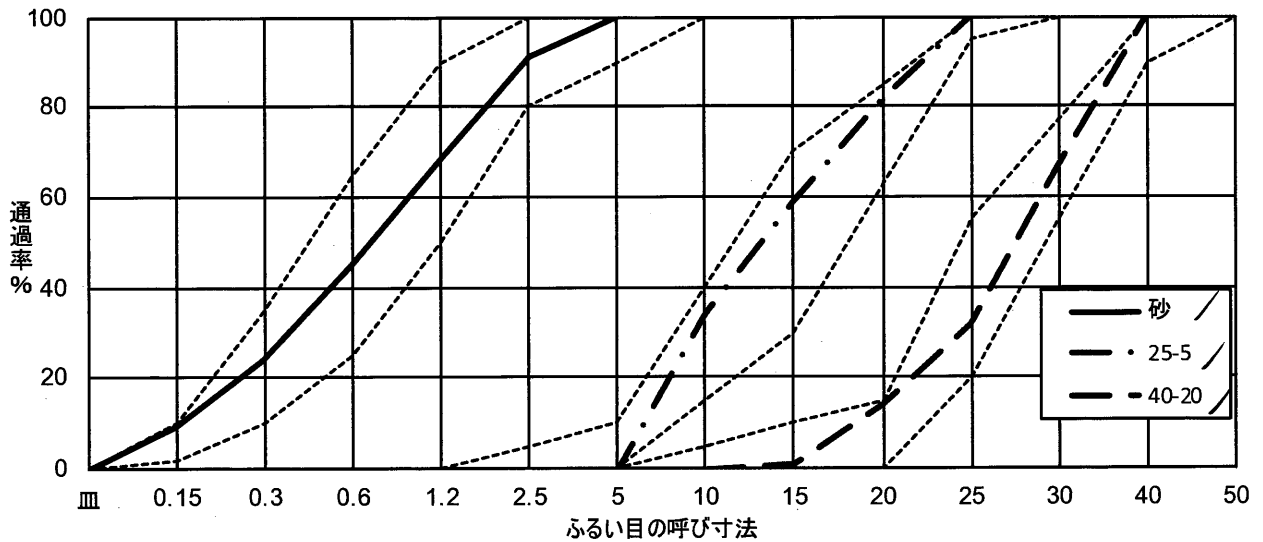

備考

粗骨材の最大寸法が40mmのコンクリートの場合、粗骨材の25-5:40-20を6:4の割合で合成して使用する
 試験項目F・G・Hについては、2020年8月にサンプリングした試料、
 試験項目Iについては、2020年11月にサンプリングした試料であり、いずれも最新版の試験結果である

最新の詳細な骨材試験結果は、URL <http://www.agei.co.jp/>から確認することができる

